


Silic One Vaurion korjaus ohjeet

1. Vähäinen alle 5×5 cm:n vaurio



Vaurion kuvaus:

Hempel's Silic One on vaurioitunut. Silic One Tiecoat (keltainen kerros) näkyy. Myös Silic One Tiecoat -kerros voi olla lievästi vaurioitunut, mutta sen läpi ei näy.

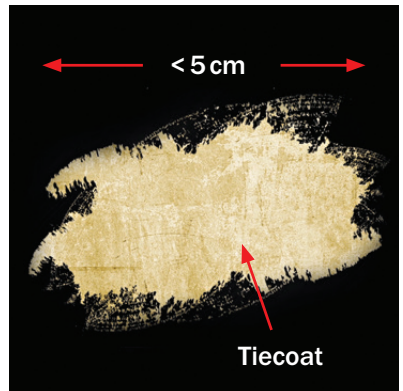

Ratkaisu:


Levitä 1 Hempel's Silic One -kerros vauriokohtaan (ja veneen pohjan koko veden alle jäävään alueeseen, kun maalataan uudelleen).



2. Vähäinen yli 5×5 cm:n vaurio

Vaurion kuvaus:

Hempel's Silic One on vaurioitunut. Vaurion koko ylittää 5 cm. Hempel's Silic One Tiecoat (keltainen kerros) näkyy. Tartuntamaalikerros voi olla lievästi vaurioitunut, mutta sen läpi ei näy.

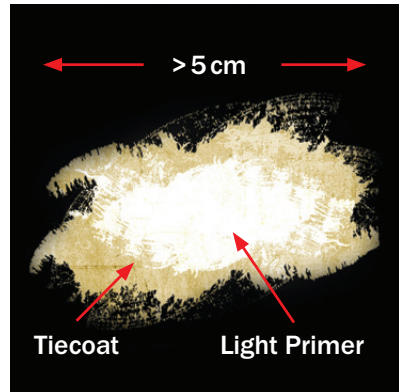

Ratkaisu:

Poista kaikki irtomainen maali varovasti.



Puhdista vaurioitunut alue Hempel's Boat Shampoo -aineella.



Huuhtelee puhtaalla vedellä ja anna kuivua.



Levitä puhtaalle ja kuivalle vaurioituneelle alueelle 1 keltainen Silic One Tiecoat -kerros hieman vauriokohtaa laajemmalle alueelle.



Levitä 1 Silic One -kerros vauriokohtaan hieman Silic One Tiecoat -käsittelyä aluetta laajemmalle alueelle. Levitä yksi kerros Silic One koko vedenalaiselle pinnalle.




3. Keskivakavia ja vakavia yli 5×5 cm:n vaurioita




Keskivakava vaurio

Hempel's Silic One on kokonaan poissa. Silic One Tiecoat (keltainen kerros) on vaurioitunut. Valkoinen epoksipohjamaali (Hempel's Light Primer) näkyy. Epoksipohjamaalikerros voi olla lievästi vaurioitunut, mutta sen läpi ei näy.

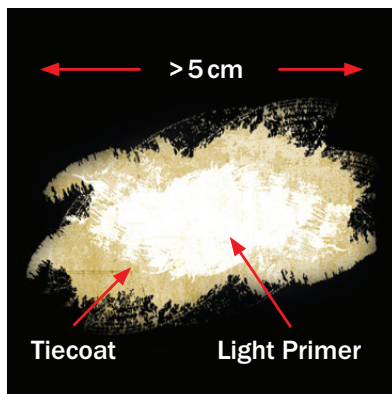

Vakava vaurio

Pintakäsittelyjärjestelmän läpi näkyy sen alla olevaan aineeseen.

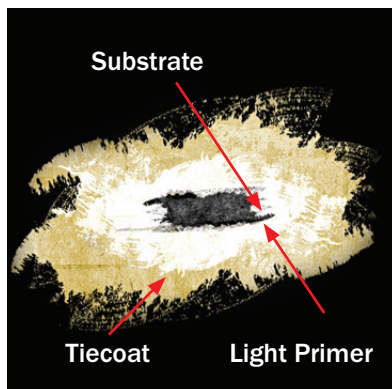

Ratkaisu:


Poista kaikki irtonainen maali varovasti.



Puhdista vaurioitunut alue Hempel's Boat Shampoo -aineella.



Huuhtelee puhtaalla vedellä ja anna kuivua.



Hio vaurioitunut alue hiekkapaperilla. Poista pöly liinalla.



Levitä vaurioituneelle alueelle 1 Light Primer* **(Katso tärkeimmät neuvot!)** -kerros hieman vauriokohtaa laajemmalle alueelle.



Kun maali on kuivunut, se on tarttunut korjattavan alueen viereiseen alueeseen, joten se täytyy irrottaa ja poistaa.



Kun pinta on kuiva, levitä 1 Silic One Tiecoat -kerros (keltainen maali) hieman pohjamaalattua aluetta laajemmalle alueelle.



Levitä 1 Silic One -kerros vauriokohtaan hieman Silic One Tiecoat -käsiteltä aluetta laajemmalle alueelle. Levitä yksi kerros Silic One koko vedenalaiselle pinnalle.



Neuvot

* Jos vaurio on vakava ja sen koko ylittää 5×5 cm, levitä 5 Light Primer -kerrosta.

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical margin lines, text, or other markings on the page.

[illegible]

Hempel's Silic One

Tehokkain antifouling-ratkaisumme

Hempel on maailman johtava luotettuja pinnoiteratkaisuja toimittava maailmanlaajuinen yritys, jolle arvot ovat erittäin tärkeitä. Yrityksellä on asiakkaita niin suojaus-, meri-, sisustus-, kontti- kuin huvialusteollisuudessakin. Hempelillä on tehtaita, tutkimus- ja kehityskeskuksia sekä varastoja kaikilla alueilla. Hempelin pinnoitteet suojaavat pintoja, rakenteita ja laitteita ympäri maailmaa. Ne pidentävät pinnoitettavien kohteiden elinikää, vähentävät ylläpitokuluja sekä tekevät kodeista ja työpaikoista turvallisempia ja värikkäämpiä. Hempel on perustettu Kööpenhaminassa vuonna 1915. Liiketoiminnan omistaa Hempel Foundation, joka varmistaa Hempel Groupille vankan taloudellisen pohjan sekä tukee kulttuurillisia, yhteiskunnallisia, humanitaarisia ja tieteellisiä päämääriä ympäri maailmaa.

Oy Hempel (Finland) Ab

Bertel Jungin aukio 5

FI-02600 Espoo

Finland

T: +358207590800

E: ccn@hempel.com